

GMP F3816-50


Georgsmarienhütte **Metallpulver** aus hochstickstofflegiertem Stahl (HNS) analog der Branchenbezeichnung **P900** entsprechend 1.3816 (X8CrMnN19-19), bevorzugt zur Verarbeitung mittels Pulvermetallurgie oder Additiver Fertigung.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN & ANWENDUNGEN

Dieser austenitische hochstickstofflegierte Stahl (HNS) zeichnet sich durch überragenden Widerstand gegen Korrosion, bei hoher Zähigkeit und gleichzeitig hohen Festigkeiten aus.

HNS sind die ideale Lösung für hoch korrosionsbeanspruchte Komponenten im Anlagenbau der Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, für Bauteile im Automobil- und Luftfahrtbereich oder bei speziellen Anwendungen bei denen klassische (Edel-)Stähle aufgrund ihrer häufig nur geringen Festigkeit bei gleichzeitig herausfordernden Umgebungsbedingungen keine Anwendung finden.

Zudem sind durch den sehr niedrigen Nickelanteil Applikation in Bereichen mit Anforderungen an die Biokompatibilität wie z.B. der Medizintechnik, dem Schmuck- und Kosmütersektor oder der Lebensmittelindustrie. Die hohe Endfestigkeit in Verbindung mit dem erzielten Reinheitsgrad ermöglicht exzellente Polierergebnisse mit hoher Resistenz gegenüber mechanischen Beschädigungen durch z. B. Kratzer oder hohe Punktbelastungen.

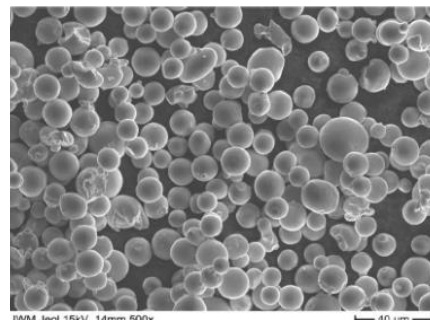

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Legierungselement	Fe	C	Si	Mn	Cr	Mo	V	Nb	P	S	Ni	N
Anteil in Gew.-%, min	Rest			17,0	17,0							0,5
Anteil in Gew.-%, max	Rest	0,15	1,0	20,0	120,0	0,5	0,2	0,25	0,05	0,03	<0,3	1,0

PULVEREIGENSCHAFTEN

Korngrößenspanne (nominal)	µm	15 – 45	MPIF05, ASTM B214, ISO 4497
Fließfähigkeit (Hall)	s/50 g	< 25	MPIF03, ASTM B213, ISO 4490
Schüttdichte	g/cm ³	4,2 – 4,5	MPIF04, ASTM B212, ISO 3923/1
Klopfichte	g/cm ³	4,5 – 4,7	ASTM B257, ISO 3953

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (Massivstahl)

Dichte (25 °C)	g/cm ³	7,7
Thermischer Ausdehnungskoeffizient 25 – 200 °C	10 ⁻⁶ K ⁻¹	16,5
Thermischer Ausdehnungskoeffizient 25 – 400 °C	10 ⁻⁶ K ⁻¹	17,5
Spezifische Wärmekapazität	J kg ⁻¹ K ⁻¹	500
Wärmeleitfähigkeit	W m ⁻¹ K ⁻¹	15
E-Modul	GPa	195
PREN (Pitting Resistance Equivalent Number)*	-	35 (25 – 37)
MARC (Measure of Alloying for Resistance to Corrosion)*	-	32 (19 – 34)

*(Referenz 1.4404 / AISI 316L: PREN: 23 – 28; MARC: 20 – 24)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN (im prozessierten Zustand, z-Richtung, gemittelt)

Zustand	Zugfestigkeit	Streckgrenze	Bruchdehnung	Härte	Dauerfestigkeit ¹	Kerbschlagarbeit
	MPa	MPa	%	HV10	MPa	J
PBF-LB gefertigt	1030	850	25	330	-	15
Wärmebehandelt ²	980	750	28	300	320	60
HIP + WB	970	660	42	290	460	90

¹: Umlauf-Biege-Modus: R = -1; Überlebenswahrscheinlichkeit 50 %

²: Temperatur: 1080 °C, Haltezeit: 20 min

KONTAKT

ProMateria GmbH
Westendstraße 15
45143 Essen

Philip Stöhr (Commercial Director)
M: +49 151 7068 6145
philip.stoehr@gmh-gruppe.de

Philipp Gabriel (Head of Development)
M: +49 170 721 9394
philipp.gabriel@gmh-gruppe.de